



No-clean, VOC-freies Flussmittel mit wenig Rückständen für einen selektiven Flussmittelauftrag

Beschreibung:

TerrIFic RP65 ist ein VOC-freies, No-clean Flussmittel mit wenig Rückständen, das für einen selektiven Flussmittelauftrag entwickelt worden ist.


Typische Prozesse wo **TerrIFic RP65** eingesetzt werden kann, sind Handlöten, Reparatur und Nacharbeit, automatisches Löten, Bügellöten...

Das Flussmittel ist nicht für die Selektivlötlösung entwickelt worden.

TerrIFic RP65 ist absolut halogenfrei, was eine hohe Zuverlässigkeit nach dem Löten gewährleistet.

Das Flussmittel enthält weder Kollophonium noch synthetisches Harz was eine hohe Reinheit nach dem Löten gewährleistet.

Das Flussmittel ist kompatibel mit bleifreien und bleihaltigen Legierungen.

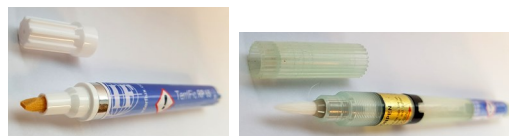

Abgebildetes Produkt kann vom gelieferten Produkt abweichen



RoHS
compliant

Eigenschaften

- VOC-frei, 100% wasserbasiert
- Saubere Lötstellen
- Großes Einsatzgebiet
- Großes Prozessfenster
- Absolut halogenfrei
- Kompatibel mit bleifreien und bleihaltigen Legierungen

Physikalische und chemische Eigenschaften

Dichte bei 20°C	1,00 g/ml ± 0,01
Farbe	transparent
Geruch	süßlich
Feststoffgehalt	6,5 % ± 0,2
Halogengehalt	kein
Flammpunkt	n.a.
Gesamtsäuregehalt	44 mg KOH/g ± 2
IPC/ EN	OR/ LO



Flussmittelauftrag

Das Flussmittel kann mit dem Pinsel, mittels Sprühen, Tauchen,...aufgetragen werden. Es ist empfehlenswert das Flussmittel nur auf die zu lötenden Oberflächen aufzutragen. Ein einfacher Weg ist mittels eines Flussmittelstiftes mit Glasfaserspitze. Generell soll es das Ziel sein, das Minimum aufzutragen, so dass die Rückstände nach dem Löten minimiert werden. Diese minimale Menge muss für jeden Prozess gesucht werden, weil jeder Prozess andere Parameter hat, die diese Menge bestimmen. Die Menge soll reduziert werden bis Fehler auftreten, wie keine Benetzung, Orangenhaut, ...und dann wieder erhöht werden bis die Fehler nicht mehr auftreten.

Vorheizung

Generell wird eine Vorheizung benützt um den Temperaturschock zu ermäßigen und um das Lösemittel im Flussmittel zu verdampfen. Es ist empfehlenswert, das Wasser verdampft zu haben bevor dem Lötprozess.

Löten

Unabhängig von dem verwendeten Lötprozess ist es immer wichtig die physikalische Einschränkungen der zu lötenden Bauteile und Basismaterialien zu kennen und das Lötprofil daran anzupassen.

Handlöten: Für Sn(Ag)Cu-Legierungen ist die empfohlene Arbeitstemperatur zwischen 320°C und 390°C. Für SnPb(Ag)-Legierungen liegt das zwischen 320°C and 360°C. Für Metalle mit größerer Dichte wie Nickel kann die Temperatur erhöht werden. Ein guter LötKolben ist wichtig. Eine Lötstation mit kurzer Regelzeit und für die Anwendung ausreichender Leistung verwenden. Die richtige Lötspitze wählen, damit die Kontaktfläche zu den zu lötenden Teilen groß ist und der thermischen Widerstand reduziert wird. Die zu lötende Oberflächen gleichzeitig aufheizen. Den Lötdraht kurz an der Schnittstelle zwischen LötKolben und zu lötender Oberflächen zuführen. Das flüssige Lot wird die Wärmeübertragung beschleunigen. Die korrekte Löt drahtmenge ohne Unterbrechung in der Nähe der Lötspitze zuführen. Der Einsatz vom Interflux[®] Tip Tinner kann die Lötspitzenstandzeit verlängern.



Testergebnisse

Nach EN 61190-1-1(2002) und IPC J-STD-004A

Eigenschaft	Ergebnis	Methode
Chemisch		
Flussmittelbezeichnung	OR L0	J-STD-004A
Kupferspiegeltest	bestanden	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
Qualitative Halogene		
Silberchromat (Cl, Br)	bestanden	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
Quantitative Halogene	0,00%	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.35
Klimatest		
SIR-test	bestanden	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3
Korrosionstest	bestanden	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.15

Sicherheit

Bitte immer das Sicherheitsdatenblatt des Produktes lesen.



Verpackung

TerrIFic RP65 ist in folgenden Gebinden erhältlich:

Flussmittelstift nachfüllbar und Einweg

0,5L und 1L HDPE Flasche

Sonstige Verpackungen auf Anfrage erhältlich

Handelsname : TerrIFic RP65 VOC-free, No-Clean Soldering Flux for Selective Fluxing Applications

Haftungsausschluss

Diese Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stützen sich nach bestem Wissen auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Da Interflux[®] Electronics N.V. die vielen Möglichkeiten, unter denen die oben genannten Produkte eingesetzt werden können, weder kontrollieren, noch beeinflussen kann, kann keine Garantie über die Verwendbarkeit gegeben werden. Die Anwender sind jeweils verpflichtet, Tests zur Verwendbarkeit der Produkte für den jeweiligen Anwendungsfall in der eigenen Fertigungsumgebung durchzuführen. Die Daten des oben angegebenen Produktes stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Gewährleistungsvorschriften dar und erfolgen unverbindlich.

Copyright:

INTERFLUX[®] ELECTRONICS N.V.

Die letzte Version dieses
Dokumentes

www.interflux.de

